



WELDING INSTRUCTION



WELDING INSTRUCTION

THE STRUCTURE OF BORON STEEL

Hardened boron steel has a very high yield point of 1000 – 1200 [MPa] and has a high carbon equivalent, CEIIW (0.55), CET (0.41), which directly affects the risk of cold/hydrogen cracking.

COLD CRACKS

Cold cracks occur in areas adjacent to the welding bead at low temperatures when hydrogen (from moisture, rust and snow) accumulates in areas with high tension and "explodes" the steel, forming small cracks. This means that the piece to be welded must be preheated, and electrodes must be kept as dry and clean as possible. Electrodes from an opened package must be dried in a drying cabinet before use. In addition, the material to be welded must be clean and dry.

Rutile flux-cored wires must not be used since they capture hydrogen.

HOT CRACKS

Hot cracks/solidification cracks are accumulations of an alloying element and contaminants (carbon, sulphur and phosphorus), in the centre of the weld. Welding using a high amperage and a low welding speed can produce this type of cracking.

FATIGUE

Fatigue properties of a joint are improved by a smooth transition between the weld and the base material.


RECOMMENDATIONS

Extensive tests have been carried out at Olofsfors AB and we recommend that you follow the information below and attached weld data sheets for best results. In all cases, welding must only take place after snow, dirt and any rust has been removed from the material.


When welding cleats, the main weld must be along the length of the crossbar; no welding across the crossbar must take place.

Preheat the material according to the WPS. When welding in an environment where moisture can accumulate on the steel, the steel must always be heated first. The welding dimension is a4.


①

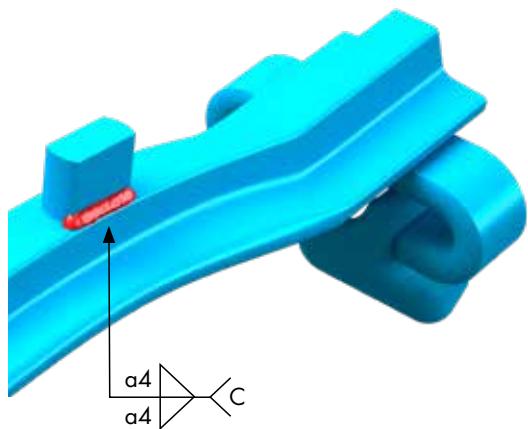


②

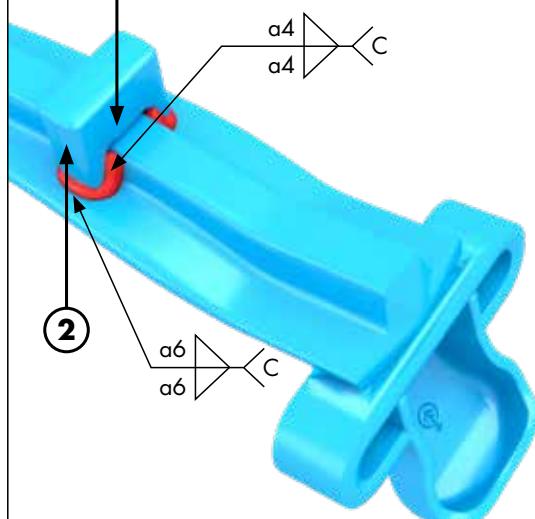

②

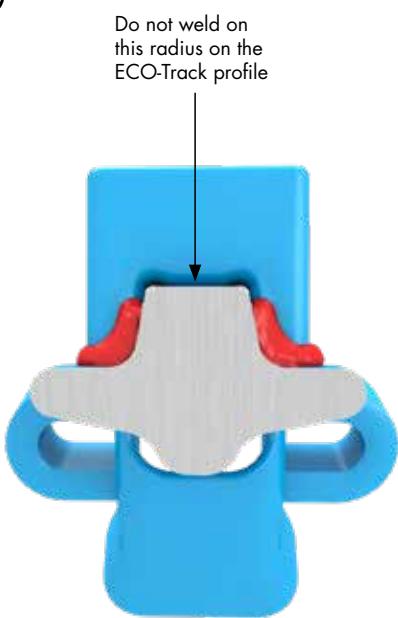

③

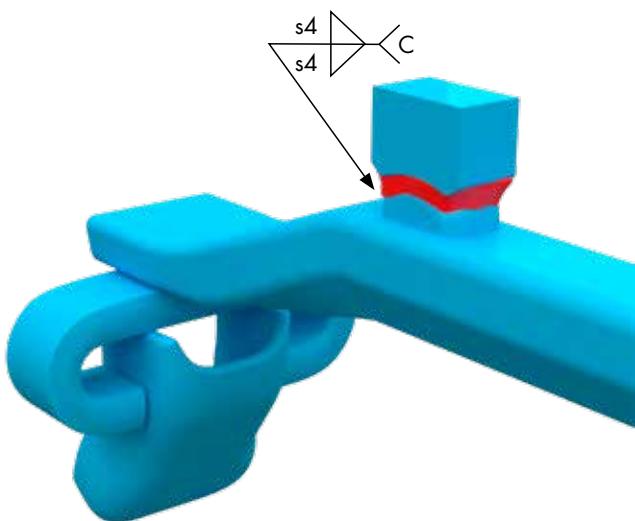

ESAB OK Autrod 12,50/12,51

represents the MAG method and must be welded with the base material preheated to about + 50 [°C] to avoid cold cracks.

See **WPS135PA04-03**

ESAB OK 67,45 is a stainless austenitic filler metal and can be welded without pre-heating if the crossbar is free from snow, dirt, moisture and warmer than the surrounding.

See **WPS111PA02-03**

ESAB OK 48,00 is a black filler metal and should be welded with the base material preheated to + 75 [°C] to avoid cold cracks.

See **WPS111PA01-03**


WELDING PROCEDURE SPECIFICATION

 Svetsdatablad WPS Welding Procedure Specification		STANDARD SVETSPROCEDUR WELDING PROCEDURE SPECIFICATION						WPS 111PA01-03			
		SVETSMETOD WELDING PROCESS		111		FOGUTFORMNING/ GROOVE DES.		SVET FÖLJD/ WELDING SEQ. REV: 01			
		WPAR No Inträningsgodkändade Penetration approval		WPAR111PA01-00 se svetsprover see welding tests							
GRUNDMATERIAL	BASE MATERIAL	MATERIALTYP MATERIAL TYPE OR GRADE	W03		POS	GILTIGHETSOMRÅDE RANGE OF POSITION QUA.					
		TJOCKLEKSOMRÅDE TH. RANGE QUALIFIED	5 - 50mm				FÖR VÄRMNINGSTEMP. PRE HEAT TEMP.	75° C			
		KOLEKVÄLIENT Cew (IW)			MELLANSTRÄNGSTEMP. INTERPASS TEMP.	167° F					
		CARBON EQUIVALENT Cew			INTERPASS TEMP.	150-200° C					
					VÄRMNINGSMETOD APPL. METHOD	302-392° F					
					MÄTMETOD METHOD OF MEASUREMENT	Acetylen/ Propan					
						Acetylene/ Propane					
						Krita, termometer					
						Chalk, thermometer					
TILLSATSMATERIAL	FILLER MATERIAL	SKYDDSGAS TYPE OF SHIELDING			VÄRMEBEHÄNDLING POST WELD HEAT TREAT.	VÄRMNING/KYLN. HAST. HEATING/COOLING RATE					
		SAMMANSÄTTNING COMPOSITION				HÄLLTEMPERATUR					
		FLÖDE FLOW RATE				SOAKING TEMP.					
		ROTGAS GAS BACKING				HÄLLTID					
		FABRIKAT TRADE NAME				SOAKING TIME					
		STRÄNG, PENDING STRING, WEAVE BEAD	STRÄNG STRING			VÄRMNINGSMETOD APPLICATION METHOD					
		RENGÖRINGSMETOD CLEANING METHOD	SLIP								
		CLEANING METHOD	GRINDING								
		HÄFTNINGSMETOD FIT UP METHOD	SVETS			Anmärkning/ remarks					
		ROTSIDANS BEHANDLING ROOT PREPARATION	WELDNING			Avlägsna snö, smuts och rost. The material must be completely dry before welding.					
ENKEL/DUBBELELEKTROD SINGLE/MULTIPLE ELECTRODE			Materialet måste vara helt torrt före svetsning. Do not weld cleat on the short side.								
			svetsa ej på kortsidå brodd. Backhand welding for best deep penetration: 5-10 degree								
			Motsvets för önskad inträning: 5 - 10 grader Welder:								
			NORM CODE								
TEKNIK	PROC.	TILLSATSMATERIAL FILLER MATERIAL									
		STRÄNG BEAD	METOD PROC.	StickOut mm	VARUNAMN TRADENAME	DIAM. DC	POL. (+)	AMPERE MIN MAX	VOLT MIN MAX	CM/ MIN TRAVELSP.	STRÄCKENERGI HEATINPUT
		1	111		OK 48.00	3,2	DC (+)	95 105	24 - 26	11 - 17	1,0
2 - 5	111		OK 48.00	3,2	DC (+)	140 150	25 - 27	16 - 24	1,2		
GODKÄNNANDE APPROVALS		OLOFSFORS			KUND CLIENT				MYNDIGHET		
		DATUM DATE			DATUM DATE				DATUM DATE		
2012-06-11											

WELDING PROCEDURE SPECIFICATION

 Svetsdatablad WPS Welding Procedure Specification		STANDARD SVETSPROCEDUR WELDING PROCEDURE SPECIFICATION		WPS 111PA02-03				
SVETSMETOD WELDING PROCESS		111		FÖGUTFORMNING/ GROOVE DES.				
WPAR No Inträgningsgodkäntade Penetration approval		WPAR111PA02-00 se svetsprover see welding tests		SVETSFOLJD/ WELDING SEQ.				
GRUNDMATERIAL TILLSATS	BASE MATERIAL FILLER MATERIAL	MATERIALTYP MATERIAL TYPE OR GRADE	W03	FORVARNING POS	GILTIGHETOMRÅDE RANGE OF POSITION QUA.			
		TJOCKLEKSOMRÄDE TH. RANGE QUALIFIED	5 - 50mm					
TILLSATS	FILLER MATERIAL	FABRIKAT TRADE NAME	ESAB	PREHEAT FORVARNING	PA, PB			
		BENÄMNING DIN / EN CODE	OK 67.45 EN 1600: E 18 8 Mn B 4 2		GILTIGHETOMRÅDE RANGE OF POSITION QUA.			
		TORKNING AV ELEKTRODER DRYING OF ELEKTRODES	ENL. LEVERANTÖR ACC. SUPPLIER		FÖRVÄRMNINGSTEMP. PREHEAT TEMP.	Min. 20 °C Min. 68 °F		
		PULVER FLUX			MELLANSTRÄNGSTEMP. INTERPASS TEMP.	150-200° C 302-392° F		
		ROTSTÖD BACKING			VÄRMNINGSMETOD APPL. METHOD	Acetylen/Propan Acetylene/Propane		
		SKYDDSGAS TYPE OF SHIELDING			MÄTMETOD METHOD OF MEASUREMENT	Krita, termometer Chalk, thermometer		
TEKNIK	SHIELDING GAS	SAMMANSÄTTNING COMPOSITION		VÄRMEBEHANDLING POST WELD HEAT TREATMENT				
		FLÖDE FLOW RATE			VÄRMNING/KYLN. HAST. HEATING/COOLING RATE			
		ROTGAS GAS BACKING			HÄLLTEMPERATUR SOAKING TEMP.			
		FABRIKAT TRADE NAME			HÄLLTID SOAKING TIME			
		STRÄNG, PENDING STRING, WEAVE BEAD	STRÄNG STRING		VÄRMNINGSMETOD APPLICATION METHOD			
		RENGÖRINGSMETOD CLEANING METHOD	SLIP GRINDING					
TILLSATS	TILLSATS	HÄFTNINGSMETOD FIT UP METHOD	SVETS WELDING	Anmärkning/ remarks				
		ROTSIDANS BEHANDLING ROOT PREPARATION		Avlägsna snö, smuts och rost. Materialen måste vara helt torrt före svetsning.	Remove snow, dirt and rust. The material must be completely dry before welding.			
		ENKEL/DUBBELELEKTROD SINGLE/MULTIPLE ELECTRODE		Svetsa ej på kortsida brodd.	Do not weld cleat on the short side			
				Motsvets för önskad inträgnings: 5 - 10 grader	Backhand welding for best deep penetration: 5-10 degree			
				NORM CODE				
		STRÄNG BEAD	METOD PROC.	TILLSATS	MATERIAL FILLER MATERIAL			
1 - 4	111	OK 67.45	3,2	DC (+)	90 100	22 25	11 - 14	1.0
GODKÄNNANDE APPROVALS		OLOFSFORS	KUND CLIENT		MYNDIGHET			
		DATUM DATE	DATUM DATE		DATUM DATE			
		2012-05-24						

WELDING PROCEDURE SPECIFICATION

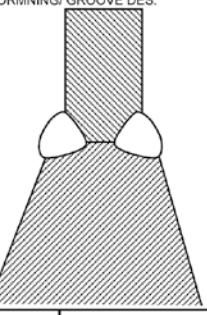 Svetsdatablad WPS Welding Procedure Specification			STANDARD SVETSPROCEDUR WELDING PROCEDURE SPECIFICATION						WPS 135PA04-03 <small>REV: 01</small>		
SVETSMETOD WELDING PROCESS			135		 FOGUTFORMNING/ GROOVE DES.			SVETSFÖLJD/ WELDING SEQ.			
WPAR No Inträngningsgodkändade Penetration approval			WPAR135PA04-00 <small>se svetsprover see welding tests</small>								
<small>GRUNDMATERIAL</small>	<small>BASE MATERIAL</small>	MATERIALTYP MATERIAL TYPE OR GRADE	W03		<small>POS</small>	<small>FÖRVARNING</small>	GILTIGHETSOMRÄDE RANGE OF POSITION QUA.	PA, PB			
		TJOCKLEKSOMRÄDE TH. RANGE QUALIFIED	5 - 50mm				MELLANSTRÄNGSTEMP. INTERPASS TEMP.	50° C 122° F			
<small>TILLSATSMATERIAL</small>			KOLEKVÄLVEANT Cew (IIW) CARBON EQUIVQLENT Cew			PREHEAT TEMP.	150-200° C 302-392° F				
<small>FILLERMATERIAL</small>			FABRIKAT TRADE NAME	ESAB		VÄRMNINGSMETOD APPL. METHOD	Acetylen/ Propan Acetylene/ Propane				
<small>SKYDDSGAS</small>			BENÄMNING DIN / EN CODE	AUTOROD 12.50/51 EN 440: G 42 3 M GS11		MÄTMETOD METHOD OF MEASUREMENT	Krita, termometer Chalk, thermometer				
<small>SHIELDING GAS</small>			TORKNING AV ELEKTRODER DRYING OF ELEKTRODES	ENL. LEVERANTÖR ACC. SUPPLIER							
<small>TEKNIK</small>			PULVER FLUX								
<small>TECHNIQUE</small>			ROTSTÖD BACKING								
<small>STRÄNG BEAD</small>	<small>METOD PROC.</small>	<small>TILLSATSMATERIAL</small> <small>FILLER MATERIAL</small>		ATAL		<small>VÄRMEBEHANDLING</small>	<small>VÄRMNING/ KYLN. HAST.</small> <small>HEATING/ COOLING RATE</small>				
		FLÖDE FLOW RATE	16 - 22 L/min	Ar + 18% CO2			<small>HÄLLTEMPERATUR</small> <small>SOAKING TEMP.</small>				
<small>RENGÖRINGSMETOD</small>			ROTGAS GAS BACKING				<small>HÄLLTID</small> <small>SOAKING TIME</small>				
<small>ENKEL/DUBBELELEKTRODE</small>			FABRIKAT TRADE NAME	AirLiquid			<small>VÄRMNINGSMETOD</small> <small>APPLICATION METHOD</small>				
<small>Anmärkning/ remarks</small>											
Avlägsna snö, smuts och rost. Materialet måste vara helt torrt före svetsning. Svetsa ej på kort sida brodd. Welder:											
Remove snow, dirt and rust. The material must be completely dry before welding. Do not weld cleat on the short side											
<small>NORM CODE</small>											
<small>CODKÄNNANDE APPROVALS</small>		OLOFSFORS			KUND			MYNDIGHET			
		DATUM DATE	2012-05-24			CLIENT DATUM DATE			DATUM DATE		

OBS! I det markerade området får inte broddsvetsas.

Note! Don't weld cleat in the marked area.

Huomio! Älä hitsaa telahokkeja punaisella merkattuille alueille!

Hinweis! Schweißplatte nicht im markierten Bereich schweißen. **Заметка!** Не сваривайте шва в отмеченной области.

Nota! Não solde grampos na área marcada.

Nota: No suelde tacos en las áreas marcadas.

Note ! Ne pas souder le taquet dans la zone marquée.

Заметка! Не сваривайте шва в отмеченной области.

ECO

Rekommenderad brodd

Recommended cleat

Suositeltava telahokki

Empfohlen Stacheln

Grampo recomendado

Taco recomendado

Taquet recommandé


Рекомендуемая очистка

Art.nr/Part no/Tuotenro/

Статья: 022-415720

Art.nr/Part no/Tuotenro/

Статья: 022-483155

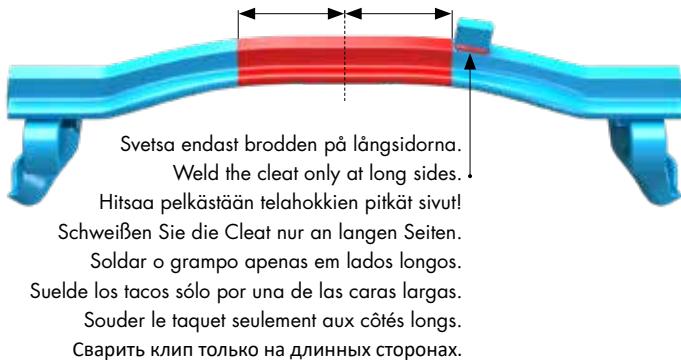

OF

Rekommenderad brodd

Recommended cleat

Suositeltava telahokki

Empfohlen Stacheln

Grampo recomendado


Taco recomendado

Taquet recommandé

Рекомендуемая очистка

Art.nr/Part no/Tuotenro/

Статья: 022-488200

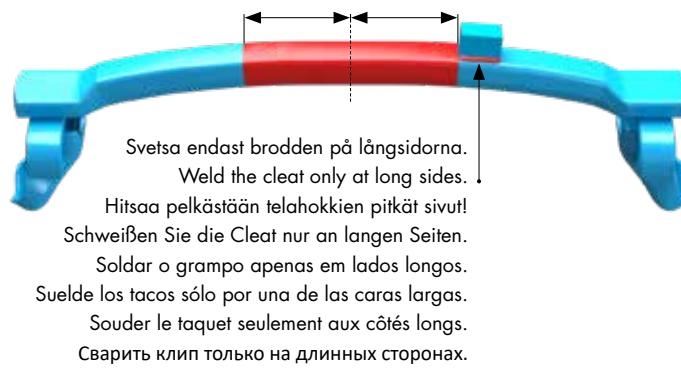

EVO

Rekommenderad brodd

Recommended cleat

Suositeltava telahokki

Empfohlen Stacheln

Grampo recomendado

Taco recomendado

Taquet recommandé

Рекомендуемая очистка

Art.nr/Part no/Tuotenro/

Статья: 022-488205

Lätta band

Light tracks

Keveisiin koneisiin

Leichte Bänder

Lagartas leves


Orugas ligeras

Chenilles légères

Легкие гусеницы

Art.nr/Part no/Tuotenro/

Статья: 022-488200

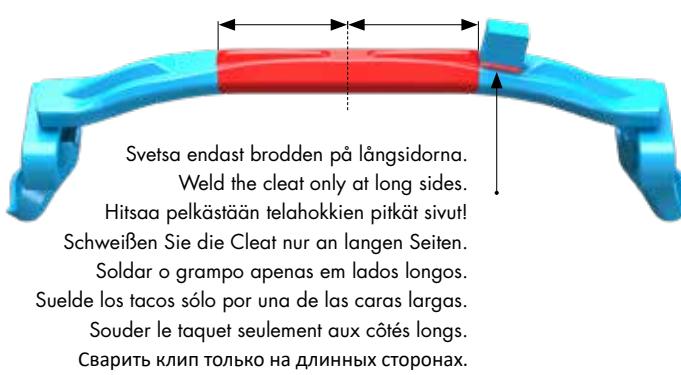

BALTIC

Rekommenderad brodd

Recommended cleat

Suositeltava telahokki

Empfohlen Stacheln

Grampo recomendado


Taco recomendado

Taquet recommandé

Рекомендуемая очистка

Art.nr/Part no/Tuotenro/

Статья: 022-488205

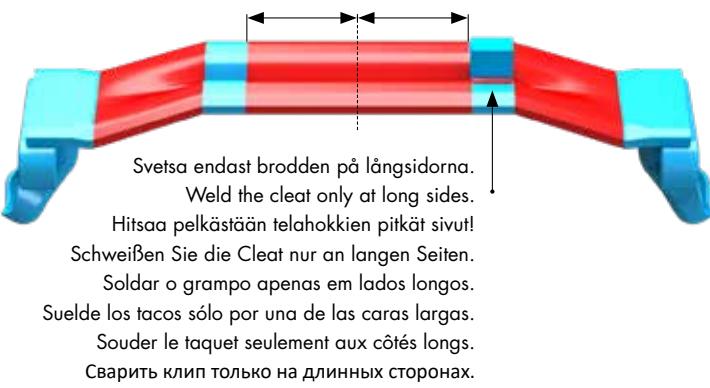

OBS! I det markerade området får inte broddsvetsas.

Note! Don't weld cleat in the marked area.

Huomio! Älä hitsaa telahokkeja punaisella merkattuille alueille!

Hinweis! Schweißplatte nicht im markierten Bereich schweißen.

Nota! Não solde grampos na área marcada.

Nota: No suelde tacos en las áreas marcadas.

Note ! Ne pas souder le taquet dans la zone marquée.

Заметка! Не сваривайте шва в отмеченной области.

EX

Rekommenderad brodd, två alternativ

Recommended cleat, two options

Suositeltava telahokki, kaksi vaihtoehtoa

Empfohlen Stacheln, zwei Optionen (2)

Grampo recomendado, duas opções

Taco recomendado (dos opciones)

Taquet recommandé, deux options



Рекомендуемая очистка

Art.nr/Part no/Tuotenro/

Статья: 022-415720 (1)

Art.nr/Part no/Tuotenro/

Статья: 022-483156 (2)

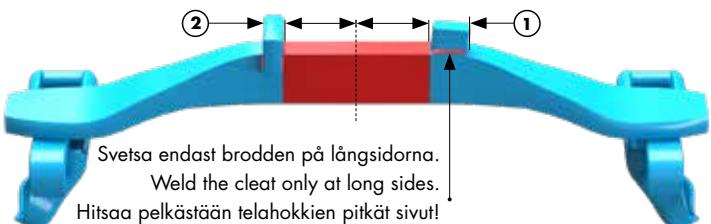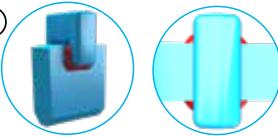

Svetsa endast brodden på långsidorna.

Weld the cleat only at long sides.

Hitsaa pelkästään telahokkien pitkät sivut!


Schweißen Sie die Cleat nur an langen Seiten.

Soldar o grampo apenas em lados longos.

Suelde los tacos sólo por una de las caras largas.

Souder le taquet seulement aux côtés longs.

Сварить клип только на длинных сторонах.

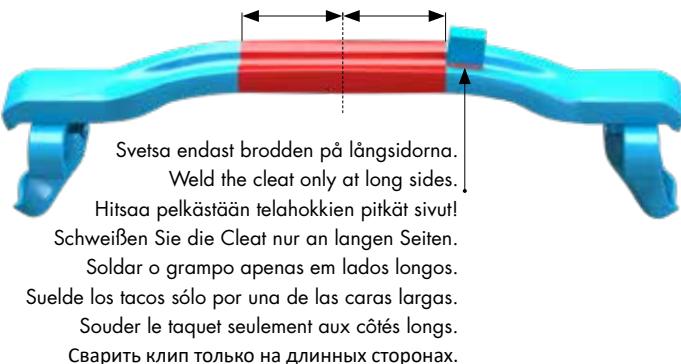

Svetsa endast brodden på långsidorna.

Weld the cleat only at long sides.

Hitsaa pelkästään telahokkien pitkät sivut!

Schweißen Sie die Cleat nur an langen Seiten.

Soldar o grampo apenas em lados longos.

Suelde los tacos sólo por una de las caras largas.

Souder le taquet seulement aux côtés longs.

Сварить клип только на длинных сторонах.

KOVAX

Rekommenderad brodd

Recommended cleat

Suositeltava telahokki

Empfohlen Stacheln

Grampo recomendado


Taco recomendado

Taquet recommandé

Рекомендуемая очистка

Art.nr/Part no/Tuotenro/

Статья: 022-488205

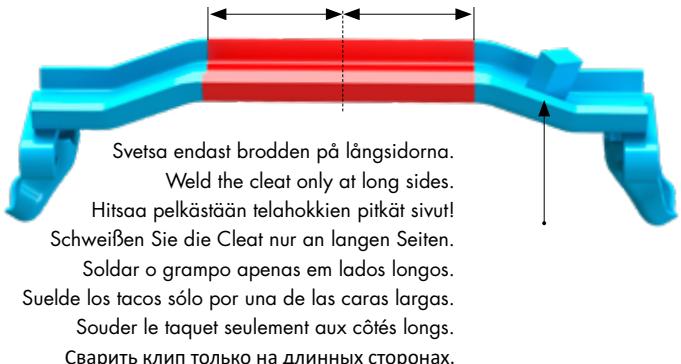

Svetsa endast brodden på långsidorna.

Weld the cleat only at long sides.

Hitsaa pelkästään telahokkien pitkät sivut!

Schweißen Sie die Cleat nur an langen Seiten.

Soldar o grampo apenas em lados longos.

Suelde los tacos sólo por una de las caras largas.

Souder le taquet seulement aux côtés longs.

Сварить клип только на длинных сторонах.

CoverX

Rekommenderad brodd

Recommended cleat

Suositeltava telahokki

Empfohlen Stacheln

Grampo recomendado


Taco recomendado

Taquet recommandé

Рекомендуемая очистка

Art.nr/Part no/Tuotenro/

Статья: 022-488205

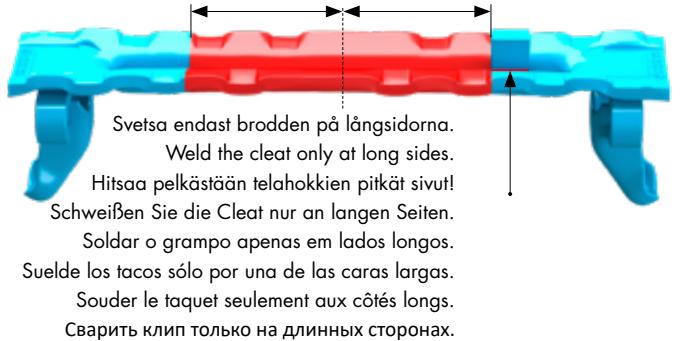

Svetsa endast brodden på långsidorna.

Weld the cleat only at long sides.

Hitsaa pelkästään telahokkien pitkät sivut!

Schweißen Sie die Cleat nur an langen Seiten.

Soldar o grampo apenas em lados longos.

Suelde los tacos sólo por una de las caras largas.

Souder le taquet seulement aux côtés longs.

Сварить клип только на длинных сторонах.